

MetsäBoard Pro FBV

Спецификация по продукции

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Fully coated folding boxboard, GC2


ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Фармацевтика, Косметика, Пищевая промышленность, Универсальная упаковка, Графические приложения, Упаковка для товаров розничной торговли

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способы печати контакт с пищей: офсетная, Глубокая, Флексо, Цифровая печать
 Регламент ЕС № 1935/2004, стандарты США, USFDA21CFR§176.170*, USFDA21CFR§176.180*
 Фабрика: Metsä Board Kyro

СТРУКТУРА

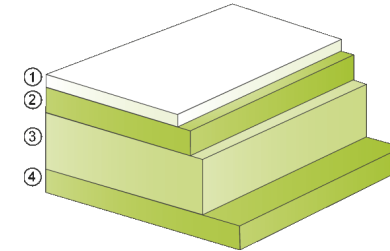

- 1) многослойное рапельное мелование
- 2) Беленая химическая целлюлоза
- 3) Беленая химико-термо-механическая масса (БХТММ)
- 4) Беленая химическая целлюлоза

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВО, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	СТАНДАРТ	ДОПУСК	ЗНАЧЕНИЯ									
Плотность g/m ²		ISO 536	± 2%	205	215	225	240	250	265	285	310	330	355
Жесткость на изгиб в поперечном направлении (C/D) Taber 15°		ISO 2493	± 15%	5.1	6.0	7.0	7.9	9.1	10.9	13.7	17.0	19.5	23.7
Жесткость на изгиб в машинном направлении (M/B) Taber 15°		ISO 2493	± 15%	9.7	11.4	13.3	15.4	16.9	20.4	26.2	32.0	38.0	47.0
Толщина µm		ISO 534	± 3%	325	350	375	400	425	450	500	550	600	650
Содержание влаги %		ISO 287	± 1.0	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0	8.5	8.5	9.0	9.0	9.0
Гладкость лицевой стороны µm	PPS10	ISO 8791-4	max 1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Белизна лицевой стороны %	Illumination C/2°	ISO 2470-1	± 1	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Координаты цвета CIELAB L* лицевой стороны	Мощник света C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3
Координаты цвета CIELAB a* лицевой стороны	Мощник света C/2°	ISO 5631-1	± 0.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Координаты цвета CIELAB b* лицевой стороны	Мощник света C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
Глянец %	По Хантеру 75°	TAPPI T 480	± 5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Передача запаха (тест РБМ) в оригинальной упаковке		EN 1230-2		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

Допуски (если указаны) основаны на 95 % доверительном интервале по результатам измерений, проведенных в производственных условиях на одной фабрике методом случайной выборки.

Metsä Board Paperboard mills have PEFC chain of custody, FSC chain of custody and FSC controlled wood certificates.

*contact Metsä Board for details of restrictions and/or limitations

Дата выпуска 02.05.2017.