

MetsäBoard Prime FBB

Спецификация по продукции

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Картон двустороннего мелования

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Косметика, Фармацевтика, Обложки, Открытки, Графические приложения, Рекламно-оформительские материалы


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способы печати
контакт с пищей

Фабрика

офсетная, Глубокая, Флексо, Цифровая печать
Регламент ЕС № 1935/2004, стандарты США, USFDA21CFR§176.170*, USFDA21CFR§176.180*
Metsä Board Kyro

СТРУКТУРА

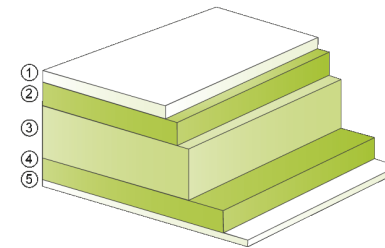

- 1) многослойное раковое мелование
- 2) Белая химическая целлюлоза
- 3) Белая химико-термо-механическая масса (БХТММ)
- 4) Белая химическая целлюлоза
- 5) Раковое мелование

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВО, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	СТАНДАРТ	ДОПУСК	ЗНАЧЕНИЯ									
Плотность g/m ²		ISO 536	± 2%	205	230	255	270	280	290	305	330	355	380
Жесткость на изгиб в поперечном направлении (C/D) Taber 15°		ISO 2493	± 15%	3.3	5.5	8.1	9.7	10.7	12.0	13.4	16.3	19.2	22.0
Жесткость на изгиб в машинном направлении (M/D) Taber 15°		ISO 2493	± 15%	6.5	11.0	16.2	19.4	21.4	24.0	26.8	31.9	37.4	42.5
Толщина µm		ISO 534	± 3%	290	350	400	425	450	475	500	550	600	650
Содержание влаги %		ISO 287	± 1.0	7.5	8.0	8.0	8.5	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0	9.0
Гладкость лицевой стороны µm	PPS10	ISO 8791-4	max 1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Гладкость оборотной стороны µm	PPS10	ISO 8791-4	max 6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Белизна лицевой стороны %	Illumination C/2°	ISO 2470-1	± 1	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Белизна оборотной стороны %	Illumination C/2°	ISO 2470-1	± 2	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Координаты цвета CIELAB L* лицевой стороны	Метрический свет C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5
Координаты цвета CIELAB a* лицевой стороны	Метрический свет C/2°	ISO 5631-1	± 0.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Координаты цвета CIELAB b* лицевой стороны	Метрический свет C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8
Координаты цвета CIELAB L* оборотной стороны	Метрический свет C/2°	ISO 5631-1		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5
Координаты цвета CIELAB a* оборотной стороны	Метрический свет C/2°	ISO 5631-1		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Координаты цвета CIELAB b* оборотной стороны	Метрический свет C/2°	ISO 5631-1		-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8
Глянec %	По Хантеру 75°	TAPPI T 480	± 5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Передача запаха (тест Рибле-Санде) в оригинальной упаковке		EN 1230-2		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

Допуски (если указаны) основаны на 95 % доверительном интервале по результатам измерений, проведенных в производственных условиях на одной фабрике методом случайной выборки.

Metsä Board Paperboard mills have PEFC chain of custody, FSC chain of custody and FSC controlled wood certificates.

*contact Metsä Board for details of restrictions and/or limitations

Дата выпуска 02.05.2017.

www.metsaboard.com

metsaboard.communications@metsagroup.com



MetsäBoard

ДАННАЯ СТРАНИЦА БЫЛА ОТПЕЧАТАНА С WWW.METSABOARD.COM | ОТПЕЧАТАНО 21.06.2018
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПОДЧИНЯЕТСЯ ПРАВОВЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ НА ВЕБ-САЙТЕ WWW.METSABOARD.COM